



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

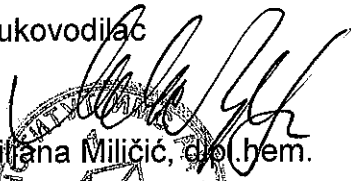
Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 829/19

Predmet ispitivanja:	Gotova glet masa za vlažne prostorije « Presto LV »
Naručilac:	«GUDMARK GROUP»d.o.o., Šabac
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-9922 od 03.07.2019.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:	Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
	Rukovodilac
	
	Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Beograd, 21.08.2019. godine





**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Podaci o uzorku:

Proizvođač:	«GUDMARK GROUP»d.o.o., Šabac
Vrsta proizvoda:	Gotova glet masa za vlažne prostorije
Oznaka proizvoda:	« Presto LV »
Datum i mesto uzimanja uzorka:	17.05.2019 , Šabac
Datum prijema uzorka na ispitivanje:	01.07.2019.
Datum početka ispitivanja:	01.07.2019.
Datum završetka ispitivanja:	21.08.2019.
Mesto i datum izdavanja izveštaja:	Beograd, 21.08.2019. godine
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik Naručioca
Metoda uzimanja uzoraka:	-
Metode ispitivanja:	SRPS EN 1542:2010, SRPS EN 1062-3:2009, SRPS EN ISO 7783:2013.
Merna i regulaciona oprema:	- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g - Potresni sto TECHNOTEST, Italija - Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka - Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N, - Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A : B : H ₂ O	1 : / : /
2.	Prionljivost za podlogu od betona, MPa a) Početna čvrstoća prijanjanja b) Čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu	0,73 "B" 0,42 "B"
3.	Koeficijent kapilarnog upijanja vode, (kg/m ² *h ^{0.5})	1,317
4.	Paropropusnost, • koeficijent otpora difuziji vodene pare μ • sd vrednost za debljinu nanosa 08mm, m	40 0.03
5.	Linearne deformacije, skupljanje usled sušenja, %	-0,86

Rukovodilac ispitivanja

Ljiljana Miličić, dipl. hem.



Kraj izveštaja